


PNRA21S е 5-слойно, прозрачно, БОПЕ фолио, LLDPE-базирано. Едностранно спояващо, от другата страна корона-третирано, подходящо за флексопечат.

Плътност – 0.921 g/cm³



PEONEER
 Innovative eco-friendly film

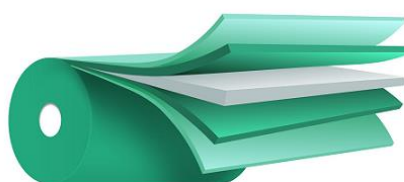

— PE printable layer, treated
 — PE Intermediate layer
 — PE core layer
 — PE Intermediate layer
 — PE heat sealable layer

Приложения

Подходящо за флексопечат. Подходящо за ротопечат с последно поколение ротопечатни машини.

Препоръчва се ламиниране без разтворители.

За еднослойни опаковки като замяна на по-дебели раздувни PE фолия Препоръчва се за изработка на двуслойни ръкави за VFFS опаковъчни машини, в комбинация с раздувни фолия с ниска температура на спояване, за подобряване на механичните им свойства, като якост на раздирана и устойчивост на пробиване (тест Elmendorf)

За подобряване на бариерните свойства се препоръчва ламиниране PE/Evoh/PE за производство на опаковки с ниска температура на спояване

Свойства	Тест метод	Отклонение	Дебелини				
Дебелина, µm			20	25	30	35	40
Толеранс на дебелина %		±	3	3	2.5	2.5	2.5
Добив, m ² /kg		± 5%	54.3	43.5	36.2	31.1	27.2
Площна маса, g/m ²		± 5%	18.4	23	27.6	32.2	36.8
Блясък (45°)	ASTM D 2457	≥			88		
Мътност, %	ASTM D 1003	± 1	2.8	3	3.1	3.2	3.5
Коефициент на триене *	ASTM D 1894	± 0.05			0.3		
Тест Elmendorf MD, mN Якост на раздиране TD, mN	ASTM D 1938	± 10%			< 500 < 500		
Якост на опън, МПа MD TD	ASTM D 882	± 20			75 175		
Удължение при скъсване, % MD TD	ASTM D 882	± 30			320 70		
Свиваемост, % MD 100°C – 5 min TD	Internal Method	± 1			3 5		
Якост на спояване, N/15 mm, 100°C, 1bar 1 sec **	Internal Method	≥	5	6	7	7	7
Начална температура на спояване (SIT), °C **	Internal Method				92		
Повърхностно третиране, dynes/cm	ASTM D 2578a		Min 38	Min 38	Min 38	Min 38	Min 38

*- Динамичен COF фолио/фолио, нетретирана/нетретирана страна

**-Топлинно спояване нетретирана/нетретирана страна

Посочените стойности са на базата на средните резултати, измерени от производителя при стандартно производство. Те не бива да се считат за спецификация на всеки конкретен продукт. Крайният потребител трябва да е удовлетворен от пригодността на продукта към конкретното приложение и настоящите нормативни разпоредби. Пластхим-Т АД не носи отговорност за вреди, произтичащи в следствие на непригодност на продукта за конкретно приложение



Контакт с храни

PNRA21S фолиото съответства на националните и международни нормативни изисквания за контакт с хранителни продукти. FCC са налични при поискване: MSDS , REACH и др. Декларации за съответствие (RHOS, отсъствие на определени вещества) са налични на www.plastchim-t.com.

Обозначаване на страната за печат

PNRA21S обикновено се доставя с третираната страна отвън. В случай на други изисквания, свържете се с търговския представител ,преди производството на съответната поръчка

Опаковане

	Вътрешен диаметър	Външен диаметър*	Забележка
Вертикално	152 mm (6`) 76 mm (3`)	≤ 550 mm	≤ 700 mm – два или повече реда > 700 mm – един ред
Хоризонтално	152 mm (6`) 76 mm (3`)	≤ 770 mm	

(*) ако няма друго изискване

Толеранси

Толеранс в теглото в зависимост от поръчаното количество	Толеранс в ширината	Толеранс в дължината
≤ 1 000 kg ± 20% 1001 ÷ 10 000 ± 10% >10 000 ± 5%	± 2 mm	±5 %

Условия за съхранение и транспорт

Палетизирането на стоката се извършва спрямо изискванията на клиента.

Съхранението/транспорта се извършва в сухи, закрити и чисти складови помещения / транспортни средства. Да се съхраняват далеч от източници на топлина и без пряка слънчева светлина или UV лъчение.

Препоръчителна температура за съхранение - 10-30оС. Ако температурата не е в тези граници са възможни следните проблеми:

- Намаляване степента на третиране на фолиото
- По-висока мътност на фолиото
- Недобра адхезия на повърхността при ламиниране или печат
- Екстремно нисък коефициент на триене, който може да създаде проблеми при преработка

Прекалено високата влажност на въздуха може да създаде проблеми с фолиото като блокиране и скъсване при преработка.

Препоръчва се преди използване на фолиото, то да се темперира за 24 часа при температура на работното помещение.

При спазване на горните условия, фолиото е подходящо за употреба до 6 месеца след датата на производство.

Рекламации, свързани с транспорта на фолиото се приемат до една седмица след доставка до клиента.

Фолио с дефекти, които са видими преди преработка на ролите трябва да се отдели, да се уведоми Пластхим-Т АД и да се изчака становище